

# Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákněném tkáňovém nosiči

Horáková J<sup>1</sup>, Procházková R<sup>2</sup>, Jenčová V<sup>1</sup>, Mikeš P<sup>1</sup>, Cudlínová M<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Katedra netkaných textilií a nanovlákněných materiálů, Technická univerzita v Liberci, Liberec,

<sup>2</sup>Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec a.s., Liberec

*Transfuzní Hematol. dnes, 20, 2014, No. 3, p. 53-58*

## SOUHRN

Vzhledem k obsahu řady růstových faktorů představují trombocyty významný potenciál pro využití v oblasti tkáňového inženýrství a regenerativní medicíny. Růstové faktory uvolněné z krevních destiček ovlivňují buněčnou diferenciaci, proliferaci, transkripci specifických proteinů, chemotaxi a další procesy účastnící se regenerace tkání. *In vitro* se trombocyty ve formě plazmy bohaté na destičky využívají pro stimulaci buněčné proliferace různých typů tkáňových kultur. Pro účely tkáňového inženýrství buňky porůstají nanovlákněné nosiče (scaffolds) s cílem vytvořit systém vhodný pro následnou implantaci do organismu. Nanovlákněné scaffolds se připravují z biokompatibilních a biodegradabilních polymerů technikou elektrostatického zvlákňování.

Suspenze trombocytů byla použita pro modifikaci nanovlákněných tkáňových nosičů, které byly připraveny elektrostatickým zvlákňováním biodegradabilního polymeru polycaprolaktonu, který je v tkáňovém inženýrství hojně využíván. Scaffolds byly modifikovány dvěma metodami: a) smáčením v suspenzi trombocytů a b) sprejováním mezi vznikající nanovlákněná během elektrostatického zvlákňování. Tyto modifikované nanovlákněné scaffolds pak byly testovány *in vitro* s využitím myších 3T3 fibroblastů a lidských dermálních fibroblastů. Výsledky ukazují, že inkorporace trombocytů do nanovlákněných vrstev napomáhá buněčné proliferaci obou testovaných buněčných typů. Inkorporace trombocytů dovnitř nanovlákněné struktury pomocí sprejování navíc podporuje prorůstání buněk do 3D struktury.

## KLÍČOVÁ SLOVA

trombocyty, elektrostatické zvlákňování, tkáňový nosič, nanovlákněná, polycaprolakton

## SUMMARY

Horáková J, Procházková R, Jenčová V, Mikeš P, Cudlínová M

### Polycaprolactone Nanofibrous Layer Functionalized by Thrombocyte Rich Solution

Platelets hold a significant promise for the field of regenerative medicine and tissue engineering given their large content of growth factors. Released growth factors promote cell differentiation, proliferation, transcription of specific proteins, chemotaxis and other processes involved in tissue regeneration. Platelets in the form of platelet rich plasma are commonly used *in vitro* to stimulate cell proliferation of different types of tissue cultures. In the tissue engineering approach, cells are grown on nanofibrous scaffolds in order to create a system suitable for subsequent implantation into the human body. Nanofibrous scaffolds can be prepared from biodegradable and biocompatible polymers using electrospinning.

A thrombocyte rich solution was used for modification of nanofibrous electrospun scaffolds made from the biodegradable polymer polycaprolactone, which is widely used in tissue engineering applications. The resulting scaffolds were modified in two ways: a) bathing in thrombocyte rich solution and b) spraying of thrombocyte rich solution in between forming nanofibers during the electrospinning process. Nanofibrous scaffolds were tested *in vitro* using mouse 3T3 fibroblasts and human dermal fibroblasts. Incorporation of thrombocytes into the nanofibrous layers increased proliferation of both cell types. The use of the spraying technique promotes cell ingrowth into 3D structures.

## KEY WORDS

platelets, electrospinning, scaffold, nanofibers, polycaprolactone

## ÚVOD

Tkáňové inženýrství je interdisciplinární obor, který využívá znalostí přírodních věd a inženýrství pro vývoj biologických náhrad, které slouží k obnově, zachování či zlepšení funkcí tkání nebo orgánů (1). Jedním z jeho úkolů je vyvinutí struktur, které svými vlastnostmi a strukturou vytvoří konstrukci s vhodnými podmínkami a prostředím pro proliferaci buněk *in vitro* a pro snadnou obnovu tkáně *in vivo*. Nanovláknenné tkáňové nosiče (scaffoldy) svoji strukturou napodobují nativní extracelulární matrix (2), poskytují v těle mechanickou integritu a strukturální podporu tkáně, prostor pro buněčnou adhezi a regulaci funkce buněk (tvar, proliferace, migrace, diferenciací) (3). Pro tkáňové inženýrství jsou v současnosti vyvíjeny tkáňově specifické biodegradabilní nanovláknenné scaffoldy například metodou elektrostatického zvláknování (2-4).

Buňky na povrch nanovláknenných struktur snadno adherují a v ideálním případě prorůstají do vnitřních vrstev jejich struktury. Proliferaci buněk do vnitřní struktury scaffoldů je možné stimulovat např. destičkovými růstovými faktory (PDGF = destičkový růstový faktor, TGFβ1 = transformující růstový faktor beta 1, IGF1 = inzulinu podobný růstový faktor 1, FGF1 = fibroblastový růstový faktor 1, EGF = epitelový růstový faktor, VEGF = vaskulární endotelový růstový faktor), jejichž zdrojem může být plazma bohatá na trombocyty (PRP). Použití PRP je v klinické praxi známé, např. v ortopedických aplikacích se využívá pro urychlení procesu hojení [5]. Integrace krevních destiček do nanovláknenných scaffoldů tak může vést ke vzniku materiálu s velkým potenciálem pro použití v tkáňovém inženýrství.

## MATERIÁL A METODIKA


### Materiály

Polykaprolakton (PCL) s molekulovou hmotností 45 000 (Sigma Aldrich) byl rozpuštěn v systému chloroform/etanol v poměru 9 : 1 o koncentraci 18 hm%.

Suspenze trombocytů (TRS = Thrombocyte Rich Solution) byla připravena Transfuzním oddělením Krajské nemocnice v Liberci. Pro experimenty byly použity 2 různé koncentrace trombocytů: 626 x 10<sup>6</sup>/ml (TRSA) a 60 x 10<sup>6</sup> (TRSB). Veškerá manipulace s trombocyty byla prováděna za sterilních podmínek.

### Elektrostatické zvláknování

Nanovláknenná vrstva z polykaprolaktonu byla připravena pomocí zvláknovacího zařízení Nanospider model 1WS500U. Tato vrstva byla po sterilizaci v 70% etanolu po dobu 30 minut a po promytí fosfátovým puforem (PBS, pH 7,4) následně modifikována smáčením v suspenzi trombocytů.

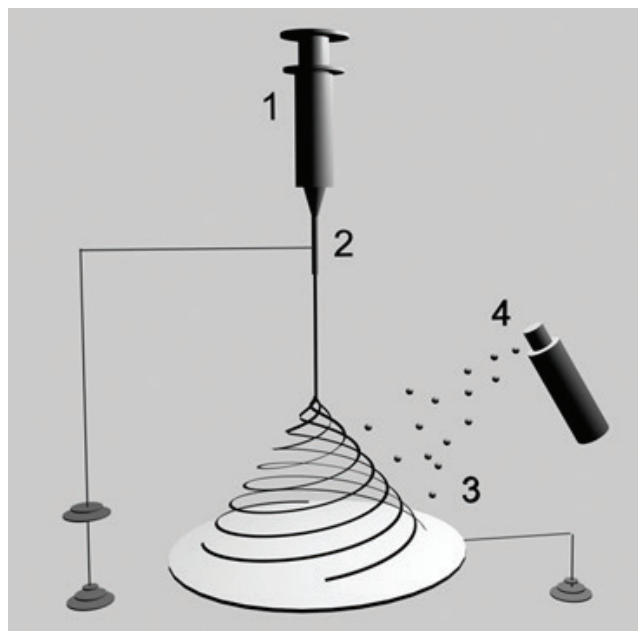

**Obr. 1** Elektrostatické zvláknování bylo prováděno v laminárním boxu kvůli zajištění sterilních podmínek. Polymerní roztok byl umístěn ve stříkačce (1) s kladně nabitou jehlou (2). Vznikající nanovláknna byla sbírána na uzemněný kolektor (3). Suspenze trombocytů (4) byla sprejována mezi vznikající nanovláknna v 5minutových intervalech během celého procesu zvláknování.

Pro srovnání účinnosti inkorporace trombocytů do nanovláknenné struktury bylo provedeno elektrostatické zvláknování z jehly se současným sprejováním roztoku trombocytů mezi vznikající nanovláknna. Tento postup byl zvolen vzhledem k možnosti provedení v laminárním boxu za sterilních podmínek. Schéma experimentu je znázorněno na obrázku 1. Vzdálenost mezi jehlou a kolektorem byla 12 cm, použité napětí mělo hodnotu 16 kV. Teplota během procesu zvláknování byla 23,6 °C a relativní vlhkost vzduchu 21 %.

### Modifikace nanovláknenného tkáňového nosiče

Modifikace nanovláknenného tkáňového nosiče byla provedena dvěma metodami: (1) nanovláknenný scaffold byl smáčen v roztoku trombocytů, (2) suspenze trombocytů byla sprejována na materiál během procesu elektrostatického zvláknování, což vedlo k imobilizaci trombocytů uvnitř 3D struktury.

Z nanovláknenných vrstev byly připraveny kruhové vzorky s průměrem 6 mm, jejichž velikost odpovídá rozměrům 96jamkové kultivační destičky. Vzorky byly rozděleny do 3 skupin: kontrolní (K), vzorky smáčené v roztoku obsahujícím vyšší koncentraci trombocytů (TRSA) a vzorky smáčené v roztoku s nižší koncentrací trombocytů (TRSB). Scaffoldy byly ponechány v sus-

## TROMBOCYTOVÉ RŮSTOVÉ FAKTORY, PROLIFERACE FIBROBLASTŮ, NANOVLÁKNA

penzi trombocytů po dobu 2 hodin. Po inkubaci byly vzorky promyty PBS a osázeny myšími 3T3 fibroblasty a lidskými dermálními fibroblasty (NHDF).

Při modifikaci nanovlákněné vrstvy pomocí sprejování suspenze trombocytů (TRSA) byly trombocyty přidávány do vznikající nanovlákněné vrstvy v pravidelných intervalech 5 minut. Vzniklá vrstva byla vytvořena z 5,5 ml polymerního roztoku a 7 ml roztoku trombocytů. Jako kontrola sloužila nanovlákněná vrstva vyrobená za stejných podmínek bez přídavku trombocytů.

**In vitro testy**

Myší 3T3 fibroblasty (ATCC) byly kultivovány v médiu složeném z Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM, Lonza), 10% fetálního bovinního séra (FBS, Lonza) a 1% penicilin/streptomycin/amfotericin B (Lonza).

Lidské dermální fibroblasty (NHDF, Lonza) byly kultivovány ve Fibroblast Basal Medium (FBM, Lonza) obohaceném o FBS, inzulin, růstový faktor fibroblastů a směs antibiotik (Lonza).

Buňky byly kultivovány v inkubátoru při 37 °C v atmosféře 5% CO<sub>2</sub>. Fibroblasty 3T3 byly nasazeny v koncentraci 10<sup>4</sup> buněk/testovací jamka, NHDF byly nasazeny v koncentraci 5 x 10<sup>4</sup>/jamka. Médium bylo měněno 3x týdně během celého pokusu (14 dní).

**Měření buněčné viability**

Viabilita buněk byla měřena pomocí MTT testu po 1, 4, 7 a 14 dnech od nasazení buněk. Princip MTT testu spočívá v redukci MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromid] metabolicky aktivními buňkami na fialový formazan. K osazeným scaffoldům bylo přidáno 50 µl roztoku MTT (2 g/l v PBS, Lonza) a 150 µl příslušného kultivačního média, vzorky byly inkubovány v inkubátoru (37 °C, 5% CO<sub>2</sub>) po dobu 4 hodin. Vzniklé krystaly formazanu byly rozpuštěny přidáním 200 µl isopropanolu. Viabilita buněk byla určena pomocí měření absorbance roztoku vzniklého po rozpuštění formazanu při 570 nm. Jako referenční hodnota byla měřena absorbance při 650 nm. Výsledná hodnota absorbance vynesena v grafu je rozdíl  $A_{570nm} - A_{650nm}$ . Rovněž samotné imobilizované trombocyty vykazují metabolickou aktivitu a je nutné odlišit metabolickou aktivitu fibroblastů a trombocytů. Proto scaffoldy s adhezovanými trombocyty sloužily jako negativní kontroly, které byly odečteny od celkové absorbance. Výsledná absorbance tedy odráží pouze metabolickou aktivitu fibroblastů.

**Rastrovací elektronová mikroskopie (SEM)**


Jednotlivé vzorky určené pro SEM analýzu byly nejprve zafixovány ve 2,5% roztoku glutaraldehydu (15

minut, 4 °C) a poté odvodněny vzrůstající etanolovou řadou (60%, 70%, 80%, 90%, 96% a 100%). Před samotnou analýzou byly vzorky pozlaceny a pozorovány pomocí elektronového mikroskopu SEM Phenom-World.


**VÝSLEDKY****Adheze trombocytů na povrch nanovlákněného scaffoldu (modifikace PCL pomocí smáčení v roztoku trombocytů)**

Nanovlákněné vzorky byly ponořeny do suspenze trombocytů po dobu 2 hodin. Snímky z elektronové mikroskopie (obr. 2) potvrzují přítomnost trombocytů na povrchu nanovlákněné vrstvy. Viabilita trombocytů adhezovaných na nanovlákněnou vrstvu byla prokázána také pomocí MTT testu. Na grafu 1 můžeme vidět nízkou hodnotu absorbance u kontrolních vzorků (vzorky bez buněk) a u vzorků smáčených v roztoku s nižší koncentrací trombocytů (TRSB). Tato koncentrace trombocytů nebyla pomocí MTT testu detekovatelná (absorbance < 0,06). Při použití roztoku s vyšší koncentrací trombocytů (TRSA) byla naměřena hodnota absorbance vyšší, což vypovídá o přítomnosti živých, metabolicky aktivních trombocytů. Viabilita trombocytů s časem klesá a po 7 dnech je na stejné úrovni jako u kontrolních vzorků (vzorky bez trombocytů).

Viabilita fibroblastů u kontrolních a modifikovaných scaffoldů byla měřena pomocí MTT testu. Na grafech 2 a 3 jsou znázorněny výsledky MTT testu po 1, 4, 7

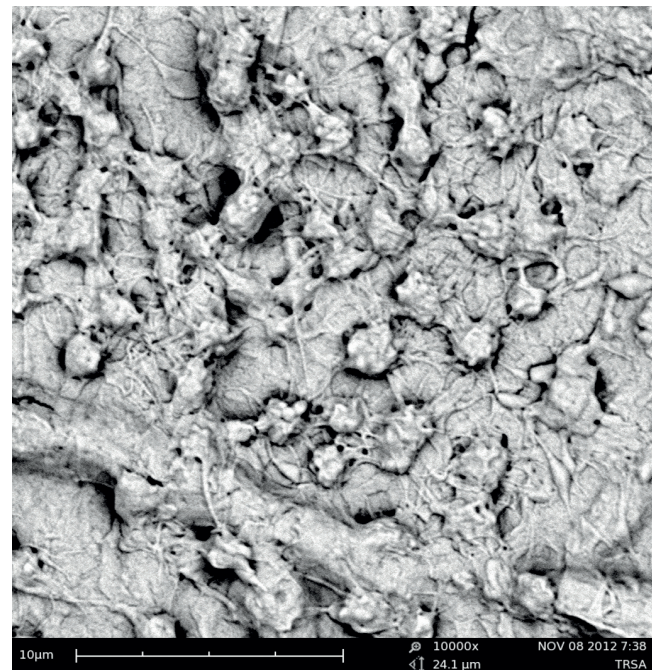


**Obr. 2** Trombocyty adhezované na povrch nanovlákněné PCL vrstvy (zvětšení 10 000x).

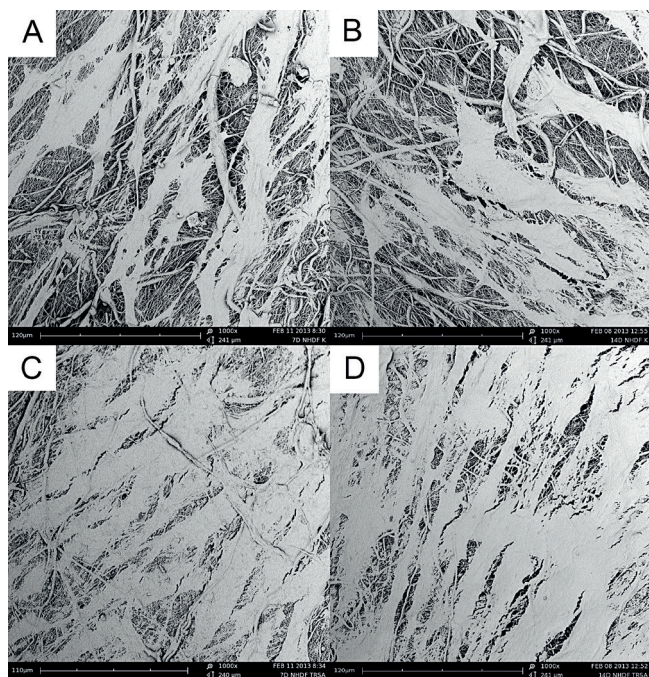

**Obr. 3** Snímky z elektronové mikroskopie: lidské dermální fibroblasty na kontrolní nanovláčkové PCL vrstvě po 7 dnech (a) a 14 dnech kultivace (b); lidské dermální fibroblasty na vrstvě modifikované vyšší koncentrací trombocytů (TRSA) po 7 (c) a 14 dnech kultivace (d).

a 14 dnech inkubace. U obou použitých buněčných typů (3T3 a NHDF) byl zaznamenán podobný trend v nárůstu absorbance odpovídající počtu metabolicky aktivních buněk na scaffoldu během 14denní inkubace. Vzorky preinkubované v roztoku trombocytů (TRSA a TRSB) vykazovaly vyšší hodnoty absorbance, přítomnost trombocytů tedy pozitivně ovlivnila proliferaci fibroblastů. V případě použití vyšší koncentrace trombocytů (TRSA) byly hodnoty absorbance vyšší, zvláště u lidských dermálních fibroblastů (graf 3).

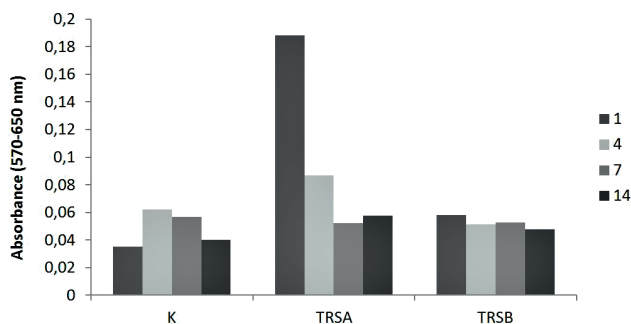

**Graf 1** Výsledky MTT testu kontrolních vzorků (K), vzorků smáčených ve vyšší koncentraci trombocytů (TRSA) a v nižší koncentraci trombocytů (TRSB).

Buněčná proliferace byla potvrzena rovněž elektronovou mikroskopií. Buňky se množily na povrchu nanovláčkové struktury a po týdnu již pokrývaly téměř celý povrch scaffoldu (viz obr. 3). Výsledky elektronové mikroskopie se shodují s výsledky MTT testu, kdy proliferace buněk byla vyšší u vzorků, které byly modifikovány přidavkem trombocytů, zejména pak při použití vyšší koncentrace (TRSA).

### Metoda rozprašování trombocytů mezi nanovláčková


Na základě výsledků předchozích pokusů byla zvolena pro další testování pouze vyšší koncentrace trombocytů (TRSA) a lidské dermální fibroblasty. Modifikovaná vrstva byla vyrobena pomocí pravidelného sprejování trombocytů mezi vznikající nanovláčková. Vzorky byly osázeny NHDF buňkami a kultivovány po dobu 14 dnů. Viabilita buněk byla měřena pomocí MTT testu po 1, 4, 7 a 14 dnech kultivace. Naměřená absorbance odpovídající počtu živých buněk byla vyšší u vzorků modifikovaných trombocytů (graf 4).

Přítomnost nativních trombocytů byla potvrzena MTT testem s podobnými výsledky jako při smáčení suspenzí trombocytů: hodnota absorbance u vzorků modifikovaných trombocytů poklesla po 7 dnech na hodnotu srovnatelnou s hodnotou absorbance kontrolních vzorků (vzorky bez buněk).

Adheze fibroblastů na nanovláčkovou strukturu byla sledována také pomocí elektronové mikroskopie. Na obrázku 4 jsou znázorněny lidské fibroblasty 24 hodin po nasazení buněk na tkáňový nosič. Zdá se, že buňky na vrstvě modifikované trombocytů mají tendenci prorůst do vnitřní struktury scaffoldu.


## DISKUSE

### Adheze trombocytů na povrch nanovláčkového scaffoldu (modifikace PCL pomocí smáčení v roztoku trombocytů)

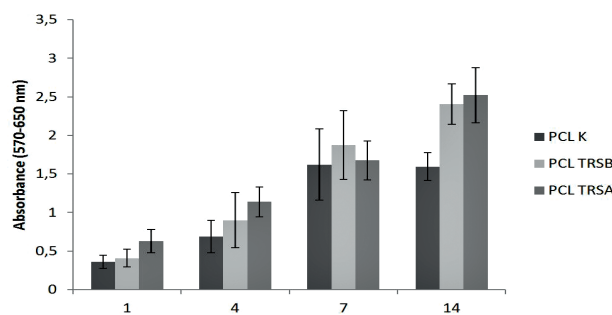


**Graf 2** Výsledky MTT testu po 1, 4, 7 a 14 dnech kultivace nanovláčkové PCL vrstvy osázené myšimi 3T3 fibroblasty.

TROMBOCYTOVÉ RŮSTOVÉ FAKTORY, PROLIFERACE FIBROBLASTŮ, NANOVLÁKNA

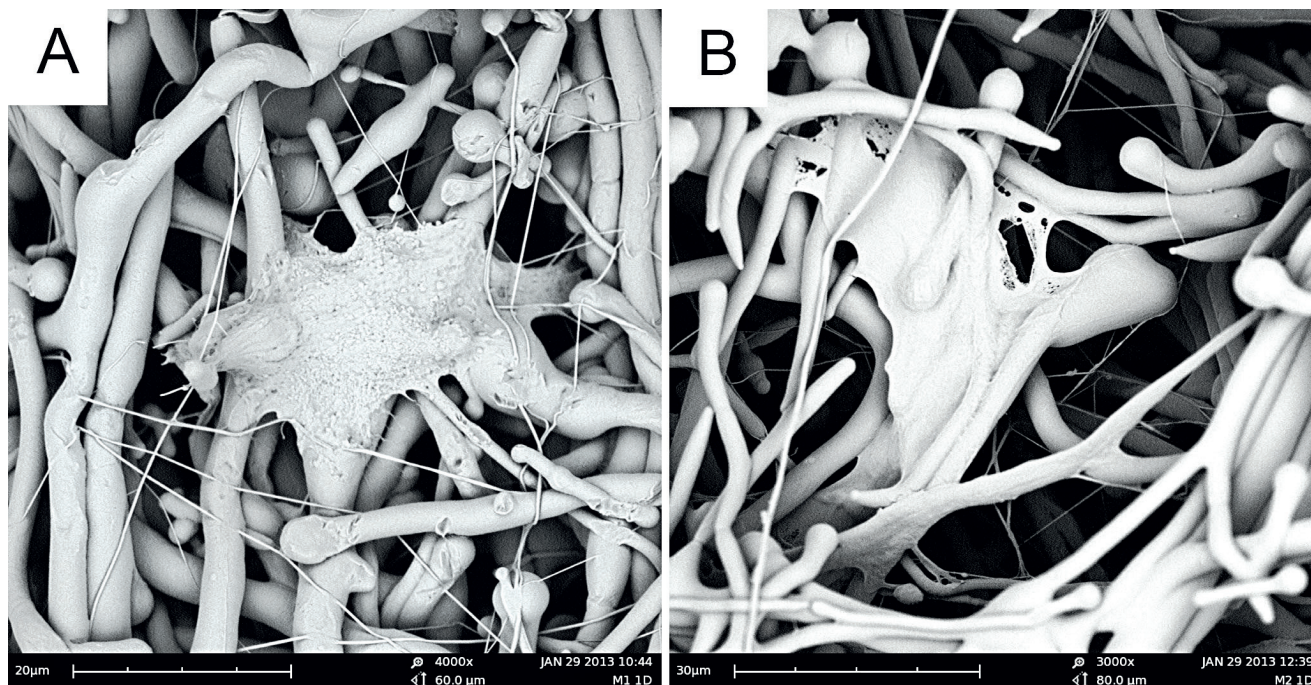

**Obr. 4** Lidské dermální fibroblasty po jednodenní kultivaci na PCL nanovlákněné vrstvě (a) a na vrstvě modifikované trombocyty (b).

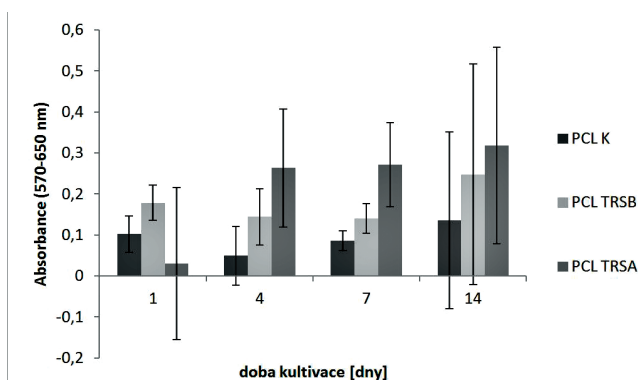


**Graf 3** Výsledky MTT testu po 1, 4, 7 a 14 dnech kultivace nanovlákněné PCL vrstvy osázené lidskými dermálními fibroblasty.

Adheze trombocytů na povrch nanovlákněné struktury proběhla úspěšně již během 2 hodin, jak potvrzuje i studie *Jakubova, et al.* (7). Adherované trombocyty zobrazené na obrázku 2 vykazovaly také metabolickou aktivitu naměřenou pomocí MTT testu (graf 1). Životnost trombocytů v průběhu pokusu klesala, po 7 dnech již absorbance poklesla na hodnotu srovnatelnou s kontrolními vzorky bez modifikace trombocyty. Tato skutečnost je v souladu s životností krevních destiček (7-11 dní) (8).

Ke zjištění účinnosti růstových faktorů a jejich vlivu na buněčnou proliferaci bylo využito 2 buněčných ty-

pů: 3T3 myší fibroblasty a lidské dermální fibroblasty. Lidské krevní destičky, resp. jejich růstové faktory měly pozitivní vliv na proliferaci obou buněčných typů. Tato skutečnost již byla potvrzena i na jiných buněčných typech, konkrétně *Jakubova, et al.* potvrdili zvýšení proliferace chondrocytů (6), *Slapnička, et al.* se věnovali vlivu růstových faktorů na množení lidských osteoblastů (7).

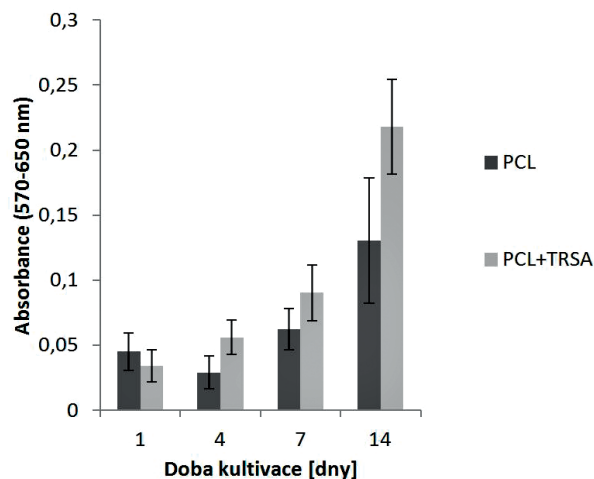

**Graf 4** Výsledky MTT testu nanovlákněné PCL vrstvy a vrstvy modifikované nasprejovanými trombocyty po 1, 4, 7 a 14 dnech kultivace s lidskými dermálními fibroblasty.

### Metoda rozprašování trombocytů mezi nanovláknem

Kombinace metod elektrostatického zvláknování se současným sprejováním suspenze trombocytů umožňuje homogenní rozptýlení trombocytů do celého objemu nanovláknenné vrstvy. Trombocyty tak nejsou pouze na povrchu scaffoldu, jako tomu bylo u předchozí modifikace, ale v celém objemu struktury, což by mohlo napomoci prorůstání buněk do celé struktury tkáňového nosiče.

Obecným problémem nanovláknenných struktur jsou omezené možnosti prorůstání buněk dovnitř 3D struktury. Díky velmi jemným vláknům jsou ve struktuře příliš malé póry omezující schopnost buněk infiltrovat se dovnitř tkáňového nosiče a vytvořit tak funkční 3D strukturu (8). Růstové faktory imobilizované uvnitř scaffoldu by mohly napomoci buněčné migraci nejen po povrchu scaffoldu, ale zejména do jeho vnitřku. Pro vytvoření takové struktury byla využita unikátní technologie – spojení elektrostatického zvláknování ve sterilním prostředí laminárního boxu současně se sprejováním suspenze trombocytů mezi vznikající nanovláknem.

Výsledky potvrdily naši hypotézu, že přítomnost trombocytů měla pozitivní vliv na proliferaci lidských dermálních fibroblastů. Po 14 dnech kultivace byla hodnota absorbance modifikované vrstvy vyšší než u vrstvy kontrolní neobsahující trombocyty. Snímky pořízené elektronovým mikroskopem naznačují, že adheze buněk na kontrolní materiál probíhá pouze na jeho povrchu, zatímco u vrstvy modifikované trombocyty můžeme sledovat prorůstání buněk dovnitř struktury (obr. 4). Toto tvrzení je však potřeba podložit dalšími experimenty.

### ZÁVĚR

Růstové faktory trombocytů byly využity pro cíleovou podporu buněčné proliferace na nanovláknenných scaffoldech vyrobených z biodegradabilního polymeru polykaprolaktonu. Nanovláknenné struktury obecně podporují adhezi buněk díky podobnosti s mezibuněčnou hmotou tvořenou převážně kolagenovými vlákny. Problémem však bývá rovnoměrné rozmístění buněk a jejich prorůstání do vnitřní nanovláknenné struktury. Růstové faktory uvolňující se z krevních destiček mají pozitivní vliv na buněčnou proliferaci a slouží jako bioaktivní molekuly pro fibroblasty. Inkorporace destiček do nanovláknenné struktury může být provedena jednak jejich pouhou adsorpcí na povrch, popř. jejich sprejováním během samotného procesu zvláknování. Tato metoda umožňuje inkorporaci trombocytů do celého objemu scaffoldu. Pozitivní vliv na proliferaci fibroblastů byl potvrzen testem metabolické aktivity MTT i mik-

roskopicky. Následné experimenty budou zkoumat vliv faktorů na buněčnou proliferaci s využitím konfokální fluorescenční mikroskopie, která umožňuje sledování hlubších vrstev nanovláknenné struktury.

### Podíl autorů na rukopisu

JH: provedení experimentu, napsání rukopisu

RP: příprava TRS, kontrola a revize rukopisu

VJ: účast na provedení experimentu (in vitro testování), kontrola rukopisu

PM: účast na provedení experimentu (elektrostatické zvláknování a jeho modifikace)

CM: účast na provedení experimentu

### LITERATURA

1. Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. Science 1993; 260: 920-926.
2. Dahlin RL, Kasper FK, Mikos AG. Polymeric Nanofibers in tissue engineering. Tissue Engineering: Part B 2011; 17: 349-364.
3. Beachley V, Wen X. Polymer nanofibrous structures: Fabrication, bio-functionalization, and cell interactions. Progress in Polymer Science 2010; 35:868-892.
4. Jirsak O, Sanetnik F, Lukas D, Kotek V, Martinova L, Chaloupek J. A method of nanofibres production from a polymer solution using electrostatic spinning and a device for carrying out the method, US Patent, WO2005024101.
5. Frei R, Biosca FE, Handl M, Trc T. Funkce růstových faktorů v lidském organismu a jejich využití v medicíně, zejména v ortopedii a traumatologii. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslov.: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol 2008; 75: 247-252.
6. Jakubova R, Mickova A, Bugzo M, et al. Immobilization of thrombocytes on PCL nanofibres enhances chondrocyte proliferation in vitro. Cell Proliferation 2011; 44: 183-191.
7. Slapnicka J. Vliv aktivované a neaktivované plazmy bohaté na trombocyty (PRP) na proliferaci lidských osteoblastů a fibroblastů in vitro. Praha 2009. Doktorandská disertační práce. Masarykova univerzita. Lékařská fakulta.
8. Nam J, Huang Y, Agarwal S, Lannutti J. Improved cellular infiltration in electrospun fiber via engineering porosity. Tissue Engineering 2007; 13: 2249-57.

Doručeno do redakce: 7. 8. 2014

Přijato po recenzi: 28. 8. 2014

### Mgr. Jana Horáková

Fakulta textilní, Katedra netkaných textilií  
a nanovláknenných materiálů

Studentská 2

461 17 Liberec 1

e-mail: jana.horakova@tul.cz